

中华人民共和国国家标准

GB/T 37841—2019

塑料薄膜和薄片耐穿刺性测试方法

Test method for puncture resistance of plastic film and sheeting

2019-08-30 发布

2020-03-01 实施



国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会(SAC/TC 48)归口。

本标准起草单位:佛山佛塑科技集团股份有限公司、广州质量监督检测研究院、佛山市金辉高科光电材料股份有限公司、浙江大东南股份有限公司、济南兰光机电技术有限公司。

本标准主要起草人:施亚琤、梁美莹、黄锦娴、张朋军、冯叶飞、王万卷、史武军、潘永红、陈欣。

塑料薄膜和薄片耐穿刺性测试方法

1 范围

本标准规定了塑料薄膜和薄片的耐穿刺性能的测试原理、仪器、试样及状态调节、穿刺速度、试验步骤、试验结果、试验报告。

本标准适用于厚度小于1 mm 的软质塑料薄膜和薄片。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1040.1 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 6672 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

耐穿刺性 puncture resistance

薄膜和薄片抵抗被穿刺针穿透的能力。

注：以耐穿刺力、耐穿刺强度或穿刺伸长量表示。

3.2

耐穿刺力 anti-puncture force

穿刺针垂直穿透试样时所需的最大力。

3.3

耐穿刺强度 anti-puncture strength

试样单位厚度的耐穿刺力。

3.4

穿刺伸长量 puncture elongation

穿刺针接触试样后，当力值达到预应力时为起点，直至试样穿透时穿刺针的位移距离。

4 原理

试样固定在两个夹持环之间，穿刺针以恒定的速率垂直顶刺试样中心位置，记录试样穿刺时承受的负荷及穿刺伸长量。


5 仪器

5.1 耐穿刺力试验装置

5.1.1 基本构造

耐穿刺力试验装置基本构造如图 1。

单位为毫米

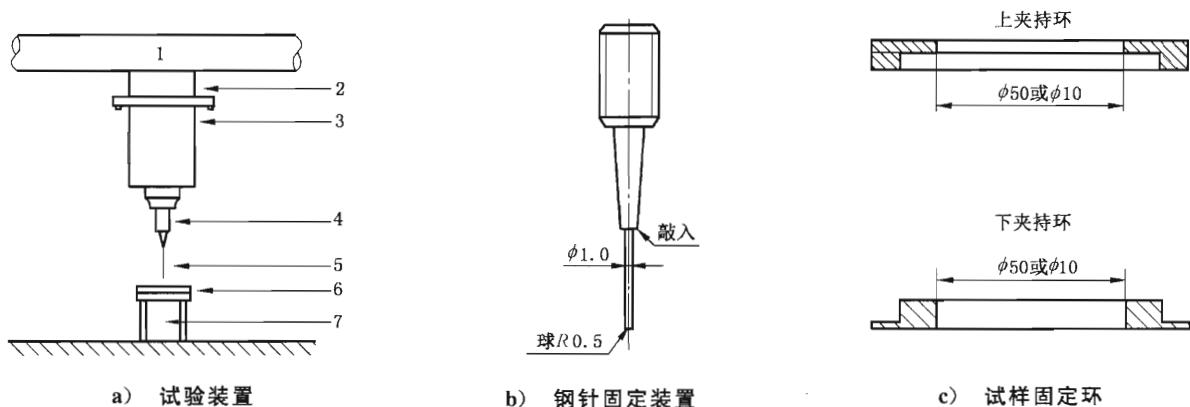

说明：

- 1——十字头；
- 2——安装台；
- 3——负载传感器；
- 4——连接头；
- 5——穿刺针；
- 6——试样固定环；
- 7——支撑台。

图 1 耐穿刺力试验装置示意图

5.1.2 负载传感器

负载传感器测量精度为 0.01 N, 且在规定的试验速度下无惯性滞后。

5.1.3 穿刺针

穿刺针的材质为不锈钢, 直径为 (1.00 ± 0.05) mm; 穿刺针尖端为半球状, 半径为 (0.50 ± 0.05) mm。穿刺针的位置垂直于试样固定环中心的正上方。

注：穿刺针每使用满 1 000 次, 用放大倍率不小于 10 倍的光学显微镜观察穿刺针顶端尺寸是否仍然满足要求。

5.1.4 试样固定环

试样固定环为金属材质, 内径为 (10.0 ± 0.1) mm 或 (50.0 ± 0.5) mm, 应确保试样固定环中的试样平整。

5.2 厚度测量仪

分度值不大于 $0.1 \mu\text{m}$ 。

5.3 伸长量测量装置

分度值不大于 1 mm。

6 试样及状态调节

裁取至少 5 个试样进行测试。试样尺寸为 25 mm×25 mm 或 100 mm×100 mm, 试样应平整、无破损和无明显瑕疵。试样状态调节应按 GB/T 2918 的规定进行, 温度为(23±2)℃、相对湿度为(50±10)%, 调节时间不少于 4 h, 特殊材质试样的调节时间按实际情况执行, 并在此条件下进行试验。

注：测试时注意区分样品的测试面。

7 穿刺速度

穿刺速度可以根据需要选择:(50±5)mm/min、(100±10)mm/min 或(200±20)mm/min。

8 试验步骤

8.1 试样测厚

按照 GB/T 6672 的规定,在每个试样的四周选取 4 点测试厚度,分别计算 5 个试样的厚度平均值。

8.2 穿刺测试

将试样平展于夹具中并夹紧,采用选定的穿刺速度进行耐穿刺力的测试,并根据需要记录穿刺伸长量。

注：随着耐穿刺力的增大，试样滑动的可能性会增大。在测试前，沿上夹持环内壁，用记号笔在试样表面画一个圆圈，画圆圈时不对记号笔施加本身以外的力。测试后，用另外一种颜色的记号笔画一个圆圈。如果圆周的任何位置出现双线，则表示存在滑动，该样试验结果舍弃。

按照式(1)分别计算每个试样的耐穿刺强度。

式中：

F_p ——耐穿刺强度,单位为千牛每毫米(kN/mm);

F_0 ——耐穿刺力,单位为牛顿(N);

\bar{d} ——试样的厚度平均值, 单位为微米(μm)。

测量穿刺伸长量时,按照 GB/T 1040.1 规定的预应力设置要求,预应力应满足: $F' \leq 10^{-2} F_0$ 。


9 试验结果

分别取 5 个试样耐穿刺力、耐穿刺强度、穿刺伸长量的算术平均值为试验结果，试验结果保留两位有效数字。

10 试验报告

试验报告应包括以下内容：

- a) 本标准编号；
 - b) 试验日期；
 - c) 完整识别试样的信息(含厚度)；
 - d) 需要时,注明样品的测试面；
 - e) 穿刺速度；
 - f) 样品固定环内径；
 - g) 所测试样的数量；
 - h) 耐穿刺力、耐穿刺强度、穿刺伸长量的算术平均值；
 - i) 其他需要说明的情况；
 - j) 如需要,报告应给出标准偏差。
-



GB/T 37841-2019

版权专有 侵权必究

*

书号:155066 · 1-63019

定价: 14.00 元

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
塑料薄膜和薄片耐穿刺性测试方法

GB/T 37841—2019

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 10 千字
2019年7月第一版 2019年7月第一次印刷

*

书号: 155066·1-63019 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107